


Grupo Apparel and Footwear International RSL Management (AFIRM)



LISTA DE SUSTANCIAS RESTRINGIDAS

Versión 05 | 2020

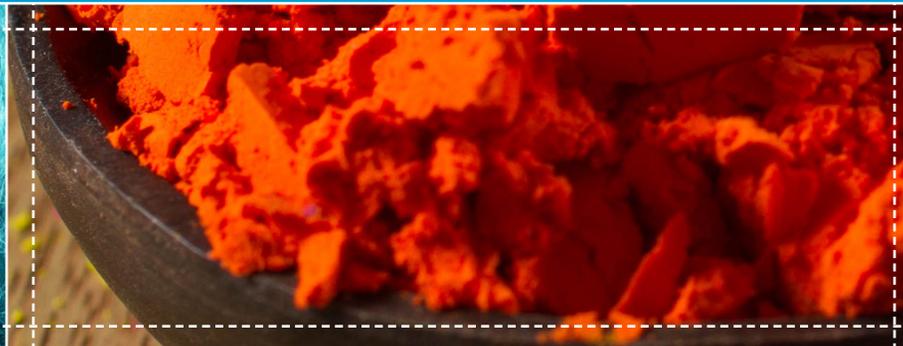

Nuevo en 2020

- Límites y métodos de prueba de metales pesados específicos a artículos de joyería
- Actualizaciones en métodos de prueba (ver Registro de cambios)
- Matriz de pruebas RSL - Enfoque de pruebas recomendado
- Lista de referencia de PFC (ver Anexo A)

Contenido

Misión de AFIRM	3
Visión de AFIRM	3
Aviso legal	3
Declaración de políticas	3
Alcance de AFIRM RSL	4
Usos de AFIRM RSL	6
Enlaces y referencias	6
Sustancias adicionales y parámetros relevantes	7
Hojas informativas sobre sustancias químicas de AFIRM	8
Definición de edades	8
Definición de “artículo para el cuidado de los niños”	8
Definición de límites de revelación	9
Definición de tipos de materiales	9
Registro de cambios en AFIRM RSL 2020	11
Matriz de pruebas AFIRM RSL	12
Lista de sustancias restringidas de AFIRM	15
Anexo A. Sustancias químicas perfluorinadas y polifluorinadas	36
Anexo B. Pesticidas y herbicidas, uso agrícola	37

Para obtener información adicional sobre AFIRM, visite www.afirm-group.com.

Misión de AFIRM

AFIRM es el grupo de trabajo Apparel and Footwear International RSL Management (AFIRM), establecido en 2004.

La misión de AFIRM es “reducir el uso y el impacto de sustancias perjudiciales en la cadena de suministro de prendas de vestir y calzado”.

El propósito de AFIRM es proporcionar un foro para el avance de la gestión internacional de sustancias restringidas en prendas de vestir y calzado, comunicar información sobre la gestión de agentes químicos a la cadena de suministro, tratar asuntos de naturaleza preocupante e intercambiar ideas referentes a la mejora de la gestión de agentes químicos.

Visión de AFIRM

AFIRM se mantiene como centro de excelencia de reconocimiento global, proporcionando recursos para el avance continuado de prácticas recomendadas en la gestión de agentes químicos.

Con este fin, nos basamos en la transparencia, la ciencia y la colaboración con empresas relevantes y expertos en la materia para lograr un uso más seguro y sostenible de sustancias químicas en las cadenas de suministro de prendas de vestir y calzado.

La adopción de esta visión implica que la misión, los objetivos y los proyectos de AFIRM continuarán centrados en los productos o relacionados con las sustancias restringidas.

Aviso legal

AFIRM RSL constituye información de AFIRM únicamente, y no representa a ningún miembro individual de AFIRM. Cada marca de RSL puede diferir en parámetros específicos.

AFIRM RSL no constituye ni establece estándares de uso del sector. En algunos casos, AFIRM RSL podría no proporcionar el enfoque más adecuado para el programa de gestión de sustancias químicas de una empresa concreta. Muchas marcas tienen directrices de implementación, y los proveedores deberán respetarlas según se requiera. AFIRM RSL no es un aviso legal y no sustituye al asesoramiento legal. No se ofrecen garantías, expresas o implícitas, en cuanto a la integridad o la utilidad de la información contenida en AFIRM RSL, incluido, sin limitaciones, el carácter actual y libre de errores de la información. AFIRM renuncia a cualquier tipo de responsabilidad resultante del uso de AFIRM RSL o de la confianza en su contenido.

Declaración de políticas

AFIRM ha creado la siguiente lista de sustancias restringidas (AFIRM RSL, Restricted Substances List) para ayudar y guiar a los participantes en la cadena de suministro que desean incrementar la calidad y la seguridad de los productos, o reducir su impacto medioambiental mediante la limitación del uso de determinadas sustancias en prendas de vestir y calzado. AFIRM reconoce que la gama de artículos de una marca puede incluir productos estrechamente relacionados que contienen materiales idénticos o similares, por ejemplo, accesorios, artículos de joyería y deportivos, dispositivos ponibles y productos textiles para el hogar. AFIRM RSL se puede aplicar a estos tipos de productos adicionales, y este documento incluye ejemplos con fines orientativos al respecto. No obstante, AFIRM RSL continúa centrándose principalmente en prendas de vestir y calzado. AFIRM recomienda que los proveedores consulten a sus marcas clientes sobre requisitos concretos relativos a categorías de productos adicionales.

Alcance de AFIRM RSL

En consonancia con la declaración de políticas de la página anterior, AFIRM Group y AFIRM RSL se centran principalmente en prendas de vestir y calzado. No obstante, AFIRM RSL se puede aplicar igualmente a accesorios, artículos de joyería y deportivos, dispositivos ponibles y productos textiles para el hogar.

- **Prendas.** Cualquier pieza de vestir que se lleva puesta en el cuerpo con el objetivo de proteger, cubrir o adornar.
- **Calzado.** Cualquier pieza de cobertura que se lleva puesta en los pies con el objetivo de proteger, cubrir o proporcionar comodidad.
- **Accesorios.** Cualquier producto que se lleva como complemento de las prendas de vestir.
- **Artículos de joyería.** Pequeños artículos decorativos utilizados para adorno personal, por ejemplo, anillos, collares, pendientes, colgantes, pulseras y gemelos. Los artículos de joyería pueden llevarse puestos en el cuerpo o en prendas de vestir.
- **Artículos deportivos.** Cualquier producto que se utiliza para deporte o ejercicio, incluido equipo de protección.
- **Dispositivos ponibles.** Dispositivos electrónicos de funcionamiento por pilas diseñados para llevarse puestos en el cuerpo durante el uso normal. AFIRM RSL cubre los componentes utilizados en la parte externa (es decir, en contacto con la piel) del dispositivo ponible. Es importante tener en cuenta que algunos dispositivos (por ejemplo, los seguidores de actividad que se llevan en la muñeca) también podrían clasificarse como artículos de joyería. AFIRM recomienda que los proveedores consulten a sus marcas clientes sobre requisitos de pruebas concretos relativos a dispositivos ponibles.
- **Productos textiles para el hogar.** Cualquier producto diseñado con fines funcionales o decorativos para el hogar.

A modo de orientación, AFIRM proporciona ejemplos de productos a los que pudiera aplicarse AFIRM RSL, incluidos (sin limitaciones) los presentados en la Tabla 1 de la página siguiente.

Requisitos normativos adicionales específicos a productos

Importante: los artículos siguientes tienen asociados requisitos normativos adicionales específicos a productos que quedan fuera del alcance de AFIRM RSL. Los proveedores deben tomar medidas adicionales para garantizar que los productos fabricados en sus instalaciones cumplen tales requisitos, que incluyen aspectos de seguridad e inflamabilidad, entre otros.

- **Juguetes.** Estos productos tienen asociados requisitos normativos y químicos específicos.
- **Gafas de sol y artículos de joyería para niños.** Estos tipos de accesorios deben cumplir requisitos de seguridad no químicos.
- **Equipo de protección.** Estos productos deben observar estándares de rendimiento y seguridad no químicos (por ejemplo, NOCSAE).
- **Materiales en contacto con alimentos.** Estos productos tienen asociados requisitos normativos y químicos específicos.
- **Componentes eléctricos y electrónicos.** Los componentes de productos que no entran en contacto con la piel están sujetos a otros requisitos normativos (por ejemplo, RoHS, Directiva europea sobre pilas y baterías, etc.).

Las marcas miembros de AFIRM pueden diferir en cuanto a los tipos de productos clasificados bajo cada una de estas categorías, por lo que se recomienda a los proveedores que comprueben con sus clientes las definiciones, los requisitos y la aplicabilidad a productos para la marca concreta.

Tabla 1. Ejemplos de productos en el ámbito de AFIRM RSL

Prendas	Calzado	Accesorios	Equipo	Dispositivos ponibles	Productos textiles para el hogar
<ul style="list-style-type: none"> • Camisas • Pantalones • Pantalones cortos • Faldas • Vestidos • Prendas de baño • Calcetines • Chaquetas • Chalecos • Sudaderas y jerseys con capucha • Jerseys • Ropa interior • Prendas para dormir y relajadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Estilo de vida • Atlético (por ejemplo, para correr y entrenar) • Deportivo (por ejemplo, para baloncesto, fútbol y béisbol) • Sandalias • Chancletas • Botas • Zapatillas 	<ul style="list-style-type: none"> • Sombreros • Cintas para pelo • Bufandas • Bolsos • Mochilas • Gafas de sol • Cordones de calzado • Cinturones • Horquillas para pelo • Guantes (por ejemplo, para invierno) • Artículos de joyería 	<ul style="list-style-type: none"> • Protectores de piernas y espinilla • Guantes (por ejemplo, para béisbol, fútbol y golf) • Protectores de pecho • Balones (por ejemplo, para baloncesto y fútbol) • Cascos • Protectores de hombros, rodillas y codos • Bloques y alfombrillas para yoga • Raquetas (por ejemplo, para tenis, frontenis y bádminton) • Equipo para ejercicio aeróbico (por ejemplo, cinta caminadora) • Bicicletas 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguidores de actividad (para llevar en muñeca, pecho, dedo, oreja, etc.) • Seguidores del ritmo cardíaco • Relojes digitales • Relojes inteligentes • Calzado y prendas inteligentes • Auriculares estándar y tipo tapón inalámbricos 	<ul style="list-style-type: none"> • Toallas • Albornoces • Ropa de cama (por ejemplo, sábanas, fundas de almohada y edredones) • Mantas

Usos de AFIRM RSL

Las marcas miembros de AFIRM pueden diferir en parámetros individuales; se recomienda a los proveedores que consulten al cliente en cuanto a requisitos específicos de marca. AFIRM RSL refleja la misión de AFIRM de “reducir el uso y el impacto de sustancias perjudiciales en la cadena de suministro de prendas de vestir y calzado” al proporcionar una única guía informativa para la implementación máxima y detallada en la cadena de suministro. Algunos ejemplos de usos de AFIRM RSL, según los objetivos del usuario, son:

- proporcionar una herramienta a los vendedores para establecer el conocimiento y los procesos de gestión de productos químicos.
- ampliar el cumplimiento total o básico de las restricciones referentes a productos químicos adoptadas por los miembros de AFIRM.
- proporcionar una base común para las pruebas que pueda ser aceptada por varias marcas de AFIRM. Las empresas miembros de AFIRM determinan y comunican a sus proveedores sus requisitos de pruebas y la aceptación de los informes resultantes.

Enlaces y referencias

Manténgase al día. Estos enlaces proporcionan información adicional importante sobre la gestión de sustancias químicas; utilícelos con frecuencia.

Lista de sustancias restringidas para embalaje de AFIRM

www.afirm-group.com/packaging-restricted-substance-list/

- Versiones en inglés, chino, vietnamita y español

Kit de herramientas de sustancias químicas de AFIRM

www.afirm-group.com/toolkit/

- Versiones en inglés, chino, vietnamita y español

Hojas informativas sobre sustancias químicas de AFIRM

www.afirm-group.com/chemical-information-sheets

- Versiones en inglés, chino, vietnamita, japonés y español

Relación de límites químicos legales y país de origen

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List

Gases fluorados de efecto invernadero regulados; normativa (UE) 517/2014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG&toc=OJ:L:2014:150:FULL

Reglamento sobre sustancias que agotan la capa de ozono, CE 1005/2009

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF>

Lista de sustancias restringidas en fabricación (MRSL, Manufacturing Restricted Substances List) del programa de Descarga Cero de Productos Químicos Peligrosos (ZDHC, Zero Discharge of Hazardous Chemicals)

<https://mrsl.roadmaptozero.com/>

Sustancias adicionales y parámetros relevantes

REACH UE, sustancias extremadamente preocupantes

Con base a evidencia científica indicativa de posibles riesgos para la salud humana o el medio ambiente, los estados miembros de la Comisión Europea (CE) y la Unión Europea (UE) proponen la inclusión de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC, Substances of Very High Concern) en la lista de sustancias candidatas a denominación como sustancias extremadamente preocupantes según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, European Chemicals Agency). La inclusión de sustancias en la lista de sustancias candidatas entraña obligaciones concretas que importadores, productores y proveedores deben observar con respecto a artículos que contengan una o más de estas sustancias en concentración superior al 0,1 por ciento en peso por componente. Estas obligaciones incluyen proporcionar información suficiente para garantizar el uso seguro del artículo por parte de clientes mayoristas y minoristas, o facilitar dicha información a cualquier consumidor que la solicite en un plazo máximo de 45 días a partir de la fecha de solicitud.

En adición, será necesario notificar a la ECHA de casos en que las sustancias estén presentes en componentes de artículos en concentración superior al 0,1 por ciento en cantidades que sumen más de una tonelada por productor o importador por año. No será necesaria la notificación si la sustancia ya se ha registrado para tal uso, o si el productor/importador puede excluir la exposición humana y medioambiental durante el uso y la eliminación del artículo. En tales casos, el productor/importador deberá proporcionar las instrucciones apropiadas al destinatario del artículo.

La ECHA actualiza periódicamente la lista de sustancias candidatas. Encontrará la versión más reciente en <https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

Las marcas miembros de AFIRM pueden diferir en su proceder con respecto a sustancias extremadamente preocupantes y las obligaciones legales asociadas. AFIRM recomienda a los proveedores que consulten a sus clientes sobre los requisitos relativos a sustancias extremadamente preocupantes específicos a cada marca.

Sustancias incluidas en la Proposition 65 de California

Cada año, California publica una lista de sustancias químicas conocidas como causantes de cáncer o toxicidad reproductiva. Las empresas que exponen a las personas a una o más de estas sustancias químicas deben proporcionar una advertencia clara y razonable previamente a la exposición. En el caso de productos destinados al consumidor, esta advertencia suele darse en forma de etiquetas en los productos o señalización adecuada en el entorno comercial. Esta advertencia no sustituye al requisito normativo de indicar el riesgo inherente a productos que incluyen determinadas sustancias en concentraciones excesivas. El cumplimiento normativo se impone mediante demandas civiles iniciadas por el Ministro de Justicia de California, fiscales de distrito o partes privadas en representación del interés público.

Hay disponible información adicional en <https://oehha.ca.gov/proposition-65>.

Las marcas miembros de AFIRM pueden diferir en su observación de los requisitos referentes a etiquetas de advertencia. AFIRM recomienda a los proveedores que consulten a sus clientes sobre los requisitos relativos a sustancias incluidas en la Proposition 65 específicos a cada marca.

Requisitos de pruebas y certificación específicos a países

Algunos países (por ejemplo, Corea, Rusia y Arabia Saudí) tienen requisitos específicos para determinados productos. Esto incluye que las pruebas deben llevarse a cabo en un laboratorio aprobado en el país, marcas de certificación especiales e incluso pruebas exclusivas no requeridas por ningún otro país. AFIRM RSL cubre estos requisitos de límites de sustancias, pero los métodos de pruebas pueden variar, y las marcas miembros de AFIRM pueden diferir en el modo de cumplir estas obligaciones legales. AFIRM recomienda a los proveedores que consulten a sus clientes sobre los requisitos específicos a las marcas para países que pudieran tener requisitos propios de pruebas y/o certificación.

Biocidas, nanopartículas, etc.

Algunas marcas pueden tener requisitos específicos sobre el uso de sustancias preocupantes, por ejemplo, biocidas y nanopartículas. AFIRM recomienda a los proveedores que consulten a sus clientes sobre requisitos o políticas individuales.


Hojas informativas sobre sustancias químicas de AFIRM

Las marcas miembros de AFIRM han elaborado una serie exhaustiva de materiales educativos con prácticas recomendadas a proveedores para la gestión de sustancias químicas. Cada hoja informativa se ocupa de una sustancia o una clase de sustancias químicas, e incluye una descripción de las sustancias, dónde suelen encontrarse en el proceso de fabricación de materiales y los requisitos asociados a la conformidad con AFIRM RSL.

Las hojas incluyen información relativa a materiales de embalaje. Revisiones próximas incluirán datos más concretos.

La biblioteca completa de hojas informativas sobre sustancias químicas está disponible en el sitio web de AFIRM en <http://afirm-group.com/information-sheets>. Asimismo, las páginas siguientes ofrecen hipervínculos a hojas informativas individuales.

- ✦ El símbolo de la suma junto a una sustancia o una clase de sustancias químicas en AFIRM RSL indica la disponibilidad de una hoja informativa asociada. Haga clic en el nombre de la sustancia y, de forma automática, su navegador web abrirá la hoja informativa en formato PDF.

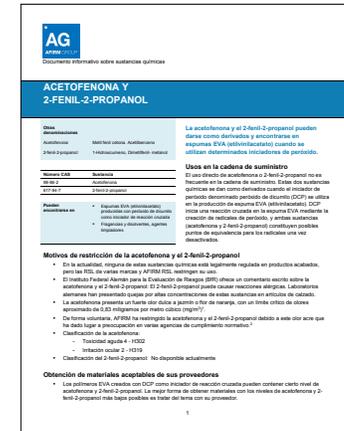

Definición de edades

Varios países definen los términos “bebés”, “niños” y “adultos” de forma diferente. En consonancia con la legislación aplicable, los rangos de edades indicados en la Tabla 2 cumplen los requisitos globales más estrictos.

Tabla 2. Definición de edades

	Rango de edades
Bebés	De 0 a 36 meses
Niños	De 36 meses a 14 años
Adultos	A partir de 14 años

Definición de “artículo para el cuidado de los niños”

Distintos países definen el término “artículo para el cuidado de los niños” de forma diferente.

La definición más restrictiva (basada en legislación química internacional) incluye artículos diseñados o pensados por el fabricante para favorecer el sueño, la relajación, la higiene, la alimentación, el amamantamiento o la dentición de niños hasta 3 años de edad.

Definición de límites de revelación

Valores por encima de los cuales los laboratorios deben revelar las sustancias detectadas con fines de recopilación y armonización de datos. Mediante la revelación de estos valores, en lugar de utilizar un simple modelo de PASA/FALLA, la cadena de suministro puede obtener información sobre la presencia de sustancias a niveles por debajo del límite RSL. Los límites de revelación posibilitan la armonización de datos entre diversos laboratorios de pruebas.

Los límites de revelación son valores equivalentes o superiores al límite práctico de cuantificación (PQL, Practical Quantification Limit) del método. El PQL representa el nivel mínimo al que se pueden revelar datos precisos y contundentes. Los límites de revelación de AFIRM RSL son fácilmente alcanzables en laboratorios del sector global de pruebas analíticas, y admiten la combinación de muestras para su comprobación donde proceda.

Definición de tipos de materiales

Para los propósitos de esta RSL, AFIRM ofrece las siguientes definiciones de tipos de materiales y proporciona ejemplos de materiales en la Tabla 3 de la página siguiente.

Fibras naturales. Fibras animales o vegetales (incluidas fibras semisintéticas).

Fibras mixtas. Materiales de punto o tejidos creados a partir de la combinación de dos o más tipos de fibras.

Para los propósitos de esta RSL, una fibra mixta se compone de una fibra natural y una fibra sintética.

Fibras sintéticas. Fibras artificiales basadas en productos químicos sintéticos (a menudo derivados de petróleo), como los polímeros y las fibras extruidas.

Cuero artificial. Material tipo cuero compuesto de tejido de fondo textil y, generalmente, revestimiento de PU o PVC.

Cuero natural. Creado mediante el curtido de pieles animales.

Revestimiento. Material fluido, semifluido o de otros tipos, con o sin suspensión de materia colorante sutilmente dividida, que se transforma en una película sólida al aplicar una fina capa a superficies de metal, madera, piedra, papel, piel, tejido, plástico, etc.

Los revestimientos no incluyen tintas de impresión ni materiales que pasan a formar parte del sustrato, por ejemplo, el pigmento en artículos de plástico, o materiales unidos al sustrato, por ejemplo, mediante chapado electrónico o acristalamiento cerámico.

Impresión. Proceso de aplicación de color a un tejido en patrones o diseños definidos.

Materiales naturales. Material derivado de plantas o animales, y sometido a modificaciones mínimas. Incluye cuernos, huesos, corcho, madera, papel y paja. Excluye fibras naturales, cuero natural, pluma, plumón y metales.

Polímeros y plásticos. Los plásticos se componen de varios polímeros (típicamente derivados de petróleo) por lo general mezclados con aditivos que incluyen agentes de relleno, colorantes, plastificantes y estabilizadores. Estos aditivos influyen en la composición química, así como en las propiedades químicas y mecánicas del plástico.

Caucho natural. Material elástico fabricado a partir de savia de látex o árboles con capacidad de vulcanización.

Caucho sintético. Material fabricado a partir de monómeros a base de petróleo con propiedades similares al caucho natural.

Espuma. Material esponjoso resultante de la retención de burbujas de aire en un cuerpo sólido. Puede ser de célula abierta o cerrada.

Metales. Elementos químicos que pueden ser brillantes, dúctiles, maleables y conductores eficaces de calor y electricidad. Incluye metales depositados por deposición de vapor física (PVD, Physical Vapor Deposition), deposición de vapor química (CVD, Chemical Vapor Deposition) o mediante chapado electrónico.

Pluma y plumón. Incluye plumón de tamaño reducido y pluma de contorno más amplio. Puede consultar las definiciones específicas de pluma y plumón en el IDFB (International Down and Feather Bureau).

Cola. Sustancia capaz de mantener materiales unidos mediante la fusión de superficies.

Tabla 3. Ejemplos de materiales en el ámbito de AFIRM RSL

NOTA: esta lista proporciona ejemplos de materiales de cada categoría, pero no es una lista completa.

Fibras naturales <small>Incluidas fibras semisintéticas</small>	Fibras mixtas	Fibras sintéticas	Cuero artificial	Cuero natural	Revestimientos e impresiones	Materiales naturales	Polímeros, plásticos, espumas, caucho natural y caucho sintético	Metal	Pluma y plumón	Cola
<ul style="list-style-type: none"> Algodón Lana Seda Cáñamo Cachemir Lino Piel Rayón (semisintético) Lyocell (semisintético) 	<ul style="list-style-type: none"> Algodón/Poliéster Lana/Nylon Ramio/Poliéster 	<ul style="list-style-type: none"> Poliéster Acrílico Nylon Poliamida 	<ul style="list-style-type: none"> Poliuretano (PU) Cloruro de polivinilo (PVC) 	<ul style="list-style-type: none"> Cuero 	<p>Técnicas de impresión, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Transferencia térmica Sublimación de tintes Serigrafía Impresión directa en tejido Impresión por corrosión Impresión de plastisol <p>Revestimientos, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cloruro de polivinilo (PVC) Poliuretano (PU) Curado UV 	<ul style="list-style-type: none"> Cuerno Hueso Corcho Madera Papel Paja Piedra 	<ul style="list-style-type: none"> Etilvinilacetato (EVA) Poliestireno (PS) Polietileno (PE) Acrlonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Neopreno Polipropileno (PP) Policarbonato (PC) Poliamida (PA) Poliuretano (PU) Cloruro de polivinilo (PVC) Poliuretano termoplástico (TPU) Elastómero termoplástico (TPE) Estireno-etileno/butileno-estireno (SEBS) 	<ul style="list-style-type: none"> Acero inoxidable Bronce Cobre Oro Plata Aluminio 	<ul style="list-style-type: none"> Pluma Plumón 	<ul style="list-style-type: none"> Cola termofusible Adhesivo en polvo Adhesivo Flock Adhesivo de contacto Cola de látex Cola de poliuretano Cemento de neopreno Epoxis Adhesivo de silicona Adhesivo de curado UV

Registro de cambios en AFIRM RSL 2020

Nº CAS	Sustancia	Modificación	Página
Varios	Alquilfenoles (AP)	Método de prueba modificado a EN ISO 21084:2019 para textiles y pieles. Análisis para polímeros y todos los demás materiales modificado a EN ISO 21084:2019.	16
Varios	Alquilfenoles etoxilatos (APEO)	Método de prueba modificado a EN ISO 18218-1:2015 con cuantificación según EN ISO 18254-1:2016 para pieles.	16
Varios	Portadores clororgánicos	Método de prueba modificado a EN 17137:2018 para todos los materiales.	20
84852-53-9	Agentes pirorretardantes	Decabromodifenil etano (DBDPE) incluido específicamente en la lista de agentes pirorretardantes.	23
Varios	Metales pesados para artículos de joyería	Nueva sección añadida para metales pesados en artículos de joyería con método de prueba ASTM F2923:2014.	27
100-42-5	Monómeros	Método de espacio de cabeza GC/MS eliminado para estireno.	29
Varios	Sustancias químicas perfluorinadas y polifluorinadas (PFC)	Método de prueba modificado a EN ISO 23702-1 para todos los materiales. Anexo de sustancias asociadas a PFOA y PFOS añadido.	31, 36
68648-93-1	Ftalatos	Nuevos ftalatos SVHC REACH añadidos: <ul style="list-style-type: none"> Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, di-C6-10-alquilésteres o decil y hexil y octil diésteres mezclados con $\geq 0,3\%$ de dihexil ftalato Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, decil y hexil y octil diésteres mezclados Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, di-C6-10-alquilésteres y n-pentil-isopentilftalato (nPIPP) 	32
68515-51-5			
776297-69-9			
91-22-5	Quinoleína	Método de prueba modificado a DIN 54231:2005 con extracción de metanol a 70 grados centígrados.	33
2440-22-4	Agentes absorbentes y estabilizadores de UV	Drometrizol añadido con fines exclusivamente informativos.	34

Matriz de pruebas AFIRM RSL

En 2020, AFIRM ha redefinido el enfoque de pruebas recomendado incluido en la RSL. En años anteriores, AFIRM publicó una matriz de riesgos que proporcionaba orientación sobre riesgos para cada sustancia o clase de sustancias de la lista presentes en distintos materiales.

En esta actualización, AFIRM publica una matriz de pruebas (ver la Tabla 4 de la página siguiente) que sustituye a la matriz de riesgos. La matriz de pruebas ofrece un enfoque más preceptivo destinado a ayudar a las marcas y los proveedores a gestionar los riesgos de forma eficaz mediante la adopción de un enfoque de pruebas común para uso y aceptación por parte de las distintas marcas. Las sustancias químicas que tienen asignado el Nivel 1 de materiales requieren la cantidad mínima de pruebas exigida para satisfacer los requisitos de los miembros de AFIRM, mientras que para las sustancias químicas de Nivel 2 se recomiendan (o, a discreción de las marcas, se requieren) pruebas adicionales. La comprobación periódica y autocontrolada de todas las sustancias relevantes que lleven a cabo los proveedores ayudará a garantizar aceptación óptima de los informes de pruebas de terceros por parte de marcas internacionales.

Las marcas de AFIRM desarrollaron la matriz de pruebas a partir de varias fuentes de información (incluidos datos de pruebas RSL del sector), un amplio entendimiento de las operaciones de la cadena de suministro global y casi dos décadas de experiencia en gestión de sustancias restringidas en una amplia gama de materiales.

La matriz de pruebas utiliza los códigos de color siguientes:

- 1** Rojo = **Riesgo más alto.** Comprobación requerida.
- 2** Naranja = **Riesgo más bajo.** Comprobación recomendada o requerida (a discreción de las marcas).
- Riesgo mínimo.** No previsto en material.

Los proveedores deben consultar a sus marcas clientes para determinar si aceptarán informes de pruebas basados en esta matriz de pruebas de AFIRM. Los programas de pruebas de las marcas individuales, en la medida en que difieran, reemplazarán a la matriz de pruebas AFIRM RSL a menos que la marca indique lo contrario.

El objetivo del grupo AFIRM es aliviar la carga que suponen las pruebas para los proveedores, y simplificar el enfoque de pruebas RSL sin dejar de reducir incrementalmente el riesgo de sustancias restringidas en materiales y productos. Con la integración de la matriz de pruebas de AFIRM en el proceso RSL de las marcas, los proveedores y las marcas de AFIRM podrán compartir datos e informes de pruebas con mayor facilidad, lo que reducirá la necesidad de realizar pruebas RSL múltiples para satisfacer requisitos RSL distintos.

NOTA:

los métodos de prueba mencionados en la RSL para materiales específicos corresponden a la matriz de pruebas. El código de color en blanco para cualquier material indica la ausencia de un método de prueba asociado. Por ejemplo, el metal tiene un código de color en blanco para APEO y, por lo tanto, la RSL no ofrece un método de prueba para APEO en metal. Si la RSL indica “Todos los materiales” o “Todos los materiales excepto”, esto significa que el método de prueba se aplica a todos los materiales con color 1 o 2 que no tienen un método de prueba específico asociado. AFIRM recomienda consultar con los laboratorios de pruebas a fin de identificar el método de prueba más apropiado para cualquier material actualmente no incluido en este documento.

Tabla 4. Matriz de pruebas AFIRM RSL

NOTA: los materiales de porcelana, cerámica y vidrio no son aptos para la inclusión en las categorías siguientes. AFIRM recomienda realizar las pruebas necesarias para determinar el total de metales pesados (Pb y Cd como mínimo).

NOTA: para materiales reciclados, podrían requerirse pruebas adicionales al Nivel 1 (consultar requisitos de cada marca concreta).

Sustancia	Fibras naturales	Fibras sintéticas	Mezclas naturales y sintéticas	Cuero artificial	Cuero natural	Materiales naturales	Metales	Pluma y plumón	Polímeros							Revestimientos e impresiones	Cola	
									EVA	Espumas de PU	Todos los demás PU y TPU	Cauchos Excepto basados en látex y silicona	Polycarbonato	ABS	PVC			El resto de espumas, plásticos y polímeros
Acetofenona y 2-fenil-2-propanol									2									
Sustancias ácidas y alcalinas (pH)	1	1	1	1	1				2	2	2	2	2	2	2			
Alquilfenol (AP) y alquilfenoles etoxilatos (APEO), incluidos todos los isómeros	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Azo-aminos y sales de arilamina	1	1	1	1A	1	1A		1A									1	
Bisfenoles									2	2	2	2	1	2	2	2		
Parafinas cloradas				2	1				2	2	1	1	2	2	1	2		
Clorofenoles	2	2	2		2													
Portadores clororgánicos		2	2	2														
Dimetilfumarato (DMFu)					2													
Tintes, prohibidos y dispersos		1	1	1													2	
Tintes, azul marino		2	2															
Agentes piroretardantes	2B																	
Gases fluorados de efecto invernadero																		
Formaldehído	1	1	1	2	1	1C						2					1	1

A Nivel 1 para materiales teñidos

B Nivel 2 con aplicación de agentes piroretardantes

C Nivel 1 para materiales de madera, papel y paja

D Nivel 2 para materiales de lana

E Nivel 2 en caso de cromo extraíble por encima de 1 ppm

F Nivel 2 para fibras de origen vegetal; N/A para fibras de origen animal

G Nivel 1 para materiales de PVC

H Nivel 2 solo para cauchos de estireno/butadieno (SBR)

J Nivel 1 con aplicación de acabado fluorado

K Nivel 1 en caso de materiales de caucho o poliméricos de color negro

L Nivel 1 para materiales basados en PU

Sustancia	Fibras naturales	Fibras sintéticas	Mezclas naturales y sintéticas	Cuero artificial	Cuero natural	Materiales naturales	Metales	Pluma y plumón	Polímeros								Revestimientos e impresiones	Cola
									EVA	Espumas de PU	Todos los demás PU y TPU	Cauchos Excepto basados en látex y silicona	Polycarbonato	ABS	PVC	El resto de espumas, plásticos y polímeros		
Metales pesados, cromo VI	2D	2E			1													
Metales pesados, extraíble	1	1	1	2	1		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Metales pesados, níquel liberado							1											
Metales pesados, contenido total	2F		2F	1	2		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Monómeros, estireno y cloruro de vinilo				1G								2H		2	1		1G	
N-nitrosaminas												2						
Compuestos de organoestaño		2	2	1	2				1	1	1			1	1	1	1	1
Orto-fenilfenol (OPP)	2	2	2	2	2												2	
Sustancias nocivas para la capa de ozono																		
Sustancias químicas perfluorinadas y polifluorinadas (PFC)	1J																	
Pesticidas, uso agrícola																		
Ftalatos				1					1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)				2					1K	1K	1K	1			1K	1K	1K	1K
Quinoleína		2	2															
Disolventes / Sustancias residuales, DMFa				1						1	1						1L	1L
Disolventes / Sustancias residuales, DMAC y NMP				1						2	2					2	2	2
Disolventes / Sustancias residuales, formamida									2								2	
Agentes absorbentes / estabilizadores de UV									2	2	2	2	2	2	2	2		
Compuestos orgánicos volátiles (COV)				2					2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

A Nivel 1 para materiales teñidos
B Nivel 2 con aplicación de agentes piroretardantes
C Nivel 1 para materiales de madera, papel y paja
D Nivel 2 para materiales de lana
E Nivel 2 en caso de cromo extraíble por encima de 1 ppm
F Nivel 2 para fibras de origen vegetal; N/A para fibras de origen animal
G Nivel 1 para materiales de PVC
H Nivel 2 solo para cauchos de estireno/butadieno (SBR)
J Nivel 1 con aplicación de acabado fluorado
K Nivel 1 en caso de materiales de caucho o poliméricos de color negro
L Nivel 1 para materiales basados en PU

Lista de sustancias restringidas de AFIRM

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Acetofenona y 2-fenil-2-propanol +					
98-86-2	Acetofenona	50 ppm de cada uno	Posibles sustancias de descomposición en espuma EVA al utilizar peróxido de dicumilo como agente de reticulación.	Extracción con acetona o metanol GC/MS, sonicación durante 30 minutos a 60 grados centígrados	25 ppm de cada uno
617-94-7	2-fenil-2-propanol				
Sustancias ácidas y alcalinas					
Varios	Valor de pH	Textiles: 4,0-7,5 Cuero: 3,5-7,0	<p>El valor de pH es un número característico, en un intervalo de pH 1 a pH 14, que muestra indirectamente el contenido de sustancias ácidas o alcalinas en un producto.</p> <p>Los valores de pH inferiores a 7 indican fuentes de sustancias ácidas, mientras que los valores superiores a 7 indican fuentes de sustancias alcalinas. Para evitar casos de irritación o quemaduras químicas en la piel, el valor de pH de los productos debe ser adecuado para la piel humana, con un valor de pH aproximado de 5,5.</p> <p>AFIRM recomienda los límites citados para cumplir todas las normativas globales de todos los productos.</p>	Productos textiles y cuero artificial: EN ISO 3071:2006 (solución KCl) Cuero: EN ISO 4045:2018	N/A

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Alquilfenoles (AP) + Alquilfenoles etoxilatos (APEO) + incluidos todos los isómeros					
Varios	Nonilfenol (NP), isómeros mixtos	Total: 100 ppm	Los alquilfenoles etoxilatos se pueden utilizar como o formar parte de detergentes, agentes limpiadores, aceites lubricantes para facilitar la rotación, agentes humedecedores, suavizantes, agentes emulsificantes/dispersantes para tintes e impresiones, agentes impregnantes, desgomado para la producción de seda, tintes y preparaciones de pigmentos, acolchado de poliéster y rellenos de pluma/plumón. Los AP se utilizan como componentes intermediarios en la fabricación de APEO y antioxidantes empleados en la protección o la estabilización de polímeros. La biodegradación de APEO en AP es la fuente principal de AP en el medio ambiente.	Productos textiles y cuero: EN ISO 21084:2019	Suma de NP y OP: 10 ppm
Varios	Octilfenol (OP), isómeros mixtos			Polímeros y todos los demás materiales: 1 g de muestra/20 ml de THF, sonicación durante 60 minutos a 70 grados centígrados, análisis según EN ISO 21084:2019	
Varios	Nonilfenoles etoxilatos (NPEO)	Total: 100 ppm	El uso de alquilfenoles etoxilatos y fórmulas que contienen estas sustancias está prohibido en toda la cadena de suministro y los procesos de manufactura. Se reconoce que pueden darse concentraciones residuales o trazas de alquilfenoles etoxilatos a niveles superiores a 100 ppm, y que la cadena de suministro puede requerir más tiempo para eliminarlos por completo. Este límite refleja la legislación europea que restringe el uso de NPEO, en vigor a partir del 3 de febrero de 2021, y se proporciona a los proveedores como aviso anticipado.	Todos los materiales excepto el cuero: EN ISO 18254-1:2016 con determinación de APEO mediante LC/MS o LC/MS/MS Cuero: Preparación de muestras y análisis mediante EN ISO 18218-1:2015 con cuantificación según EN ISO 18254-1:2016	Suma de NPEO y OPEO: 20 ppm
Varios	Octilfenoles etoxilatos (OPEO)				

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Azo-aminos + y Sales de arilamina					
92-67-1	4-aminobifenil	20 ppm de cada uno	<p>Los tintes y pigmentos azoicos son colorantes que contienen uno o varios grupos azo (-N=N-) unidos a compuestos aromáticos.</p> <p>Hay miles de tintes azo, pero las restricciones se aplican exclusivamente a aquellos que, al degradarse, forman las sustancias amínicas fragmentables enumeradas.</p> <p>Los tintes azo que producen estas sustancias amínicas están regulados, y se ha descontinuado su uso para el teñido de productos textiles.</p>	<p>Todos los materiales excepto el cuero: EN ISO 14362-1:2017 Cuero: EN ISO 17234-1:2015</p> <p>p-aminoazobenceno: Todos los materiales excepto el cuero: EN ISO 14362-3:2017 Cuero: EN ISO 17234-2:2011</p>	5 ppm de cada uno
92-87-5	Bencidina				
95-69-2	4-cloro-o-toluidina				
91-59-8	2-naftilamina				
97-56-3	o-aminoazotolueno				
99-55-8	2-amino-4-nitrotolueno				
106-47-8	p-cloroanilina				
615-05-4	2,4-diaminoanisol				
101-77-9	4,4'-diaminodifenilmetano				
91-94-1	3,3'-diclorobencidina				
119-90-4	3,3'-dimetoxibencidina				
119-93-7	3,3'-dimetilbencidina				
838-88-0	3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano				
120-71-8	p-cresidina				
101-14-4	4,4'-metilenbis(2-cloroanilina)				
101-80-4	4,4'-oxidianilina				
139-65-1	4,4'-tiodianilina				
95-53-4	o-toluidina				
95-80-7	2,4-Toluenodiamina				
137-17-7	2,4,5-trimetilanilina				
95-68-1	2,4-xilidina				
87-62-7	2,6-xilidina				
90-04-0	2-metoxianilina (= o-anisidina)				
60-09-3	p-aminoazobenceno				
3165-93-3	Cloruro de 4-cloro-o-toluidina				
553-00-4	Acetato de 2-naftilamonio				
39156-41-7	Sulfato diamónico de 4-metoxi-m-fenileno				
21436-97-5	Clorhidrato de 2,4,5-trimetilanilina				

N° CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Bisfenoles +					
80-05-7	Bisfenol A (BPA)	1 ppm	Utilizado en la producción de resinas basadas en epoxi, plásticos de policarbonato, agentes pirorretardantes y PVC. Restringido en artículos destinados al contacto con la boca.	Todos los materiales: Extracción: 1 g de muestra/20 ml de THF, sonicación durante 60 minutos a 60 grados centígrados, análisis con LC/MS	1 ppm
80-09-1	Bisfenol S (BPS)	Solo con fines informativos.	Aplicable a artículos destinados al contacto con la boca.		1 ppm de cada uno
620-92-8	Bisfenol F (BPF)	AFIRM recomienda comprobar los materiales de policarbonato para evaluar los niveles de contenido.	Alternativas al BPA con riesgos similares conocidos o sospechados se utilizan en la producción de resinas epoxi, plásticos de policarbonato, agentes pirorretardantes y PVC.		
1478-61-1	Bisfenol AF (BPAF)				
Parafinas cloradas +					
85535-84-8	Parafinas cloradas de cadena corta (SCCP) (C10-C13)	1000 ppm	Pueden utilizarse como agentes suavizantes, pirorretardantes o de licuefacción de grasas en la producción de cuero, y como agente plastificante en la producción de polímeros.	Todos los materiales: Método CADS/ISO 18219:2015 combinado V1:06/17 (extracción según ISO 18219 y análisis según GC/NCI/MS).	100 ppm
85535-85-9	Parafinas cloradas de cadena media (MCCP) (C14-C17)	1000 ppm		Para obtener información adicional sobre el método estándar, haga clic aquí .	100 ppm

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
	Clorofenoles +				
15950-66-0	2,3,4-triclorofenol (TriCP)	0,5 ppm de cada uno	<p>Los clorofenoles son compuestos policlorados utilizados como preservativos o pesticidas.</p> <p>El pentaclorofenol (PCP), el tetraclorofenol (TeCP) y los triclorofenoles (TriCP) se utilizan ocasionalmente para evitar la aparición de moho, y aniquilar insectos en la producción de algodón y durante el almacenamiento y el transporte de tejidos.</p> <p>Estas sustancias se pueden utilizar también como preservativos en pastas de impresión y otras mezclas químicas.</p>	<p>Todos los materiales:</p> <p>Extracción con 1 M KOH, 16 horas a 90 grados centígrados, derivatización y análisis § 64 LFGB B 82.02-08 o DIN EN ISO 17070:2015</p>	0,5 ppm de cada uno
933-78-8	2,3,5-triclorofenol (TriCP)				
933-75-5	2,3,6-triclorofenol (TriCP)				
95-95-4	2,4,5-triclorofenol (TriCP)				
88-06-2	2,4,6-triclorofenol (TriCP)				
609-19-8	3,4,5-triclorofenol (TriCP)				
4901-51-3	2,3,4,5-tetraclorofenol (TeCP)				
58-90-2	2,3,4,6-tetraclorofenol (TeCP)				
935-95-5	2,3,5,6-tetraclorofenol (TeCP)				
87-86-5	Pentaclorofenol (PCP)				

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Portadores clororgánicos †					
95-49-8	2-clorotolueno	Total: 1 ppm	Los clorobencenos y los clorotoluenos (hidrocarburos aromáticos clorados) se pueden utilizar como portadores en el proceso de teñido de poliéster o fibras de lana/poliéster. Asimismo, se pueden usar como disolventes.	Todos los materiales: EN 17137:2018	0,2 ppm de cada uno
108-41-8	3-clorotolueno				
106-43-4	4-clorotolueno				
32768-54-0	2,3-diclorotolueno				
95-73-8	2,4-diclorotolueno				
19398-61-9	2,5-diclorotolueno				
118-69-4	2,6-diclorotolueno				
95-75-0	3,4-diclorotolueno				
2077-46-5	2,3,6-triclorotolueno				
6639-30-1	2,4,5-triclorotolueno				
76057-12-0	2,3,4,5-tetraclorotolueno				
875-40-1	2,3,4,6-tetraclorotolueno				
1006-31-1	2,3,5,6-tetraclorotolueno				
877-11-2	Pentaclorotolueno				
541-73-1	1,3-diclorobenceno				
106-46-7	1,4-diclorobenceno				
87-61-6	1,2,3-triclorobenceno				
120-82-1	1,2,4-triclorobenceno				
108-70-3	1,3,5-triclorobenceno				
634-66-2	1,2,3,4-tetraclorobenceno				
634-90-2	1,2,3,5-tetraclorobenceno				
95-94-3	1,2,4,5-tetraclorobenceno				
608-93-5	Pentaclorobenceno				
118-74-1	Hexaclorobenceno				
5216-25-1	p-clorobenzotricloruro				
98-07-7	Benzotricloruro				
100-44-7	Cloruro de bencilo				
95-50-1	1,2-diclorobenceno	10 ppm			1 ppm

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Dimetilfumarato +					
624-49-7	Dimetilfumarato (DMFu)	0,1 ppm	El dimetilfumarato es un agente antimoho que puede encontrarse en bolsitas incluidas en el embalaje de productos para evitar la aparición de moho, especialmente durante el transporte.	Textiles: EN 17130:2019 Resto de materiales: CEN ISO/TS 16186:2012	0,05 ppm
Tintes (Prohibidos + y Dispersos +)					
2475-45-8	C.I. azul disperso 1	50 ppm de cada uno	Los tintes dispersos son una clase de tintes insolubles en agua que penetran el sistema de fibra de las fibras sintéticas o fabricadas, y se mantienen fijos mediante fuerzas físicas sin formar enlaces químicos. Los tintes dispersos se utilizan en la fibra sintética (por ejemplo, poliéster, acetato, poliamida). Se cree que los tintes dispersos restringidos pueden causar reacciones alérgicas y se prohíbe su uso en el teñido de productos textiles.	Todos los materiales: DIN 54231:2005	15 ppm de cada uno
2475-46-9	C.I. azul disperso 3				
3179-90-6	C.I. azul disperso 7				
3860-63-7	C.I. azul disperso 26				
56524-77-7	C.I. azul disperso 35A				
56524-76-6	C.I. azul disperso 35B				
12222-97-8	C.I. azul disperso 102				
12223-01-7	C.I. azul disperso 106				
61951-51-7	C.I. azul disperso 124				
23355-64-8	C.I. marrón disperso 1				
2581-69-3	C.I. naranja disperso 1				
730-40-5	C.I. naranja disperso 3				
82-28-0	C.I. naranja disperso 11				
12223-33-5					
13301-61-6	C.I. naranja disperso 37/76/59				
51811-42-8					
85136-74-9	C.I. naranja disperso 149				
2872-52-8	C.I. rojo disperso 1				
2872-48-2	C.I. rojo disperso 11				

N° CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Tintes, cont.					
3179-89-3	C.I. rojo disperso 17	50 ppm de cada uno	Los tintes dispersos son una clase de tintes insolubles en agua que penetran el sistema de fibra de las fibras sintéticas o fabricadas, y se mantienen fijos mediante fuerzas físicas sin formar enlaces químicos. Los tintes dispersos se utilizan en la fibra sintética (por ejemplo, poliéster, acetato, poliamida). Se cree que los tintes dispersos restringidos pueden causar reacciones alérgicas y se prohíbe su uso en el teñido de productos textiles.	Todos los materiales: DIN 54231:2005	15 ppm de cada uno
61968-47-6	C.I. rojo disperso 151				
119-15-3	C.I. amarillo disperso 1				
2832-40-8	C.I. amarillo disperso 3				
6300-37-4	C.I. amarillo disperso 7				
6373-73-5	C.I. amarillo disperso 9				
6250-23-3	C.I. amarillo disperso 23				
12236-29-2	C.I. amarillo disperso 39				
54824-37-2	C.I. amarillo disperso 49				
54077-16-6	C.I. amarillo disperso 56				
3761-53-3	C.I. rojo ácido 26				
569-61-9	C.I. rojo básico 9				
569-64-2	C.I. verde básico 4				
2437-29-8					
10309-95-2					
548-62-9	C.I. violeta básico 3				
632-99-5	C.I. violeta básico 14				
2580-56-5	C.I. azul básico 26				
1937-37-7	C.I. negro directo 38				
2602-46-2	C.I. azul directo 6				
573-58-0	C.I. rojo directo 28				
16071-86-6	C.I. marrón directo 95				
60-11-7	4-dimetilaminoazobenceno (amarillo solvente 2)				
6786-83-0	C.I. azul solvente 4				
561-41-1	4,4'-bis(dimetilamino)-4''-(metilamino)tritol alcohol				

N° CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.	
Tintes, azul marino +						
118685-33-9	Componente 1: C39H23ClCrN7O12S·2Na	50 ppm de cada uno	Los colorantes azul marino están regulados y se prohíbe su uso en el teñido de productos textiles. Índice 611-070-00-2	Todos los materiales: DIN 54231:2005	15 ppm de cada uno	
Sin asignar	Componente 2: C46H30CrN10O20S2·3Na					
Agentes pirorretardantes +						
84852-53-9	Decabromodifenil etano (DBDPE)	10 ppm de cada uno	Con excepciones muy limitadas, debe discontinuarse la aplicación de sustancias químicas pirorretardantes (incluida la clase completa de agentes pirorretardantes organohalógenos) a materiales durante la producción. Los ejemplos de sustancias pirorretardantes presentados aquí se han utilizado históricamente en todo el sector del calzado y las prendas de vestir.	Todos los materiales: EN ISO 17881-1:2016	5 ppm de cada uno	
32534-81-9	Pentabromodifenil éter (PentaBDE)					
32536-52-0	Octabromodifenil éter (OctaBDE)					
1163-19-5	Decabromodifenil éter (DecaBDE)					
Varios	Todos los demás éteres difeniles polibrominados (PBDE)					
79-94-7	Tetrabromobisfenol A (TBBP A)					
59536-65-1	Polibromobifeniles (PBB)					
3194-55-6	Hexabromociclododecano (HBCDD)					
3296-90-0	2,2-bis(bromometil)-1,3-propanodiol (BBMP)					
13674-87-8	Fosfato de tris(1,3-dicloro-isopropil) (TDCPP)					
25155-23-1	Fosfato de trixililo (TXP)					
126-72-7	Fosfato de tris(2,3,-dibromopropil) (TRIS)					
545-55-1	Óxido de fosfina tris(1-aziridinil) (TEPA)					
115-96-8	Fosfato de tris(2-cloroetil) (TCEP)					
5412-25-9	Fosfato de bis(2,3-dibromopropil) (BDBPP)					
				Todos los materiales: EN ISO 17881-2:2016		

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Gases fluorados de efecto invernadero +					
Varios	La normativa (UE) 517/2014 incluye una lista completa.	0,1 ppm de cada uno	Prohibido su uso. Se pueden utilizar como agentes espumantes, disolventes, piroretardantes y propulsores por aerosol.	Preparación de muestras: Purga y captación: desorción térmica o SPME Medición: Cromatografía de gases/ Espectrometría de masas (GC/MS, Gas Chromatography/Mass Spectrometry)	0,1 ppm de cada uno
Formaldehído +					
50-00-0	Formaldehído	Adultos y niños: 75 ppm Bebés: 16 ppm	Utilizado en productos textiles como agente antiarrugas y antiencogimiento. Suele utilizarse en resinas poliméricas. Aunque raramente utilizados en prendas de vestir y calzado, los materiales de maderas compuestas (por ejemplo, maderas laminadas y de partículas) deben cumplir los requisitos de emisiones de formaldehído actuales de California y otros aplicables próximamente en Estados Unidos (40 CFR 770). Se recomienda que los proveedores consulten los requisitos específicos a las marcas con respecto a estos materiales.	Todos los materiales excepto el cuero: JIS L 1041-2011 A (Ley 112 de Japón) o EN ISO 14184-1:2011 Cuero: EN ISO 17226-2:2019 con método de confirmación EN ISO 17226-1:2019 en caso de interferencias. Alternativamente, EN ISO 17226-1:2019 se puede usar de forma independiente.	16 ppm
Metales pesados (excepto artículos de joyería) Extraíbles + y Contenido total +					
7440-36-0	Antimonio (Sb)	Extraíble: 30 ppm	Se encuentra o se utiliza como agente catalizador en la polimerización de poliéster, piroretardantes, sustancias fijadoras, pigmentos y aleaciones.	Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017	Extraíble: 3 ppm
7440-38-2	Arsénico (As)	Extraíble: 0,2 ppm Total: 100 ppm	El arsénico y sus compuestos se pueden utilizar en preservativos, pesticidas y agentes defoliantes para algodón, fibras sintéticas, pinturas, tintas, recortes y plásticos.	Extraíble: Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017 Total: Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-1:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-2:2017	Extraíble: 0,1 ppm Total: 10 ppm

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Metales pesados (excepto artículos de joyería), cont.					
7440-39-3	Bario (Ba)	Extraíble: 1000 ppm	El bario y sus compuestos se pueden utilizar en pigmentos para tintas, plásticos, revestimientos de superficies, así como en tintes, mordentes, relleno de plásticos, acabados textiles y curtido de pieles.	Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017	Extraíble: 100 ppm
7440-43-9	Cadmio (Cd)	Extraíble: 0,1 ppm Total: 40 ppm	Los compuestos de cadmio se pueden utilizar como pigmentos (especialmente en rojo, naranja, amarillo y verde), como agentes estabilizadores para PVC y en fertilizantes, biocidas y pinturas.	Extraíble: Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017 Total: Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-1:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-2:2017	Extraíble: 0,05 ppm Total: 5 ppm
7440-47-3	Cromo (Cr)	Extraíble: Textiles: 2 ppm Calzado de piel para bebés: 60 ppm	Los compuestos de cromo se pueden utilizar como aditivos para tintes, agentes fijadores de tintes, posttratamientos de permanencia del color, tintes para lana, seda y poliamida (particularmente tonos oscuros) y curtido de pieles.	Textiles: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: EN ISO 17072-1:2017	Extraíble: 0,5 ppm
18540-29-9	Cromo VI †	Extraíble: Cuero: 3 ppm Textiles: 1 ppm	Aunque típicamente asociado al curtido de pieles, el cromo VI se utiliza también en el teñido de lana tras el proceso de cromado (aplicación de sales de cromo a la lana teñida con ácido para mejorar la permanencia).	Textiles: DIN EN 16711-2:2016 con EN ISO 17075-1:2017 en caso de detección de Cr Cuero: EN ISO 17075-1:2017 y EN ISO 17075-2:2017 para confirmación en caso de interferencia causada por el extracto. Alternativamente, EN ISO 17075-2:2017 se puede usar de forma independiente. Prueba de envejecimiento: Método A2 ISO 10195:2018 utilizado a discreción de la marca.	Extraíble: Cuero: 3 ppm Textiles: 0,5 ppm
7440-48-4	Cobalto (Co)	Extraíble: Adultos: 4 ppm Niños y bebés: 1 ppm	El cobalto y sus compuestos se pueden utilizar en aleaciones, pigmentos, colorantes y la producción de botones de plástico.	Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017	Extraíble: 0,5 ppm

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
7440-50-8	Cobre (Cu)	Extraíble: Adultos: 50 ppm Niños y bebés: 25 ppm	El cobre y sus compuestos pueden encontrarse en aleaciones y pigmentos, así como en productos textiles como agente antimicrobiano.	Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017	Extraíble: 5 ppm
7439-92-1	Plomo (Pb)	Extraíble: Adultos y niños: 1 ppm Bebés: 0,2 ppm Total: 90 ppm	Se puede asociar con aleaciones, plásticos, pinturas, tintas, pigmentos y revestimientos de superficies.	Extraíble: Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017 Total: Productos no metálicos: CPSC-CH-E1002-08.3 Productos metálicos: CPSC-CH-E1001-08.3 Plomo en pintura y revestimientos de superficies: CPSC-CH-E1003-09.1	Extraíble: 0,1 ppm Total: 10 ppm
7439-97-6	Mercurio (Hg)	Extraíble: 0,02 ppm Total: 0,5 ppm	Los compuestos de mercurio pueden encontrarse en pesticidas y como contaminantes en soda cáustica (NaOH). Asimismo, se pueden usar en pinturas.	Extraíble: Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017 Total: Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-1:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-2:2017	Extraíble: 0,02 ppm Total: 0,1 ppm
7440-02-0	Níquel (Ni) †	Extraíble: 1 ppm Liberado (piezas metálicas): Contacto prolongado con la piel: 0,5 µg/cm²/semana Monturas de gafas: 0,5 µg/cm²/semana	El níquel y sus compuestos se pueden utilizar en el chapado de aleaciones y para mejorar la resistencia a la corrosión y la dureza de las aleaciones. También pueden darse como impurezas en pigmentos y aleaciones.	Extraíble: Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017 Liberado: EN 12472:2005+ A1:2009 y EN 1811:2011+A1:2015 Liberado (monturas de gafas): EN 16128:2015	Extraíble: 0,1 ppm Liberado: 0,5 µg/cm²/semana
7782-49-2	Selenio (Se)	Extraíble: 500 ppm	Se puede encontrar en fibras sintéticas, pinturas, tintas, plásticos y recortes de metal.	Todos los materiales excepto el cuero: DIN EN 16711-2:2016 Cuero: DIN EN ISO 17072-1:2017	Extraíble: 50 ppm

N° CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Metales pesados (artículos de joyería)					
7440-36-0	Antimonio (Sb)	Pinturas y recubrimientos: Extraíble: 60 ppm	El antimonio y sus compuestos se pueden utilizar como agentes pirorretardantes en pinturas y como colorantes en pigmentos.	ASTM F2923:2014 ★	Extraíble: 5 ppm
7440-38-2	Arsénico (As)	Pinturas y recubrimientos: Extraíble: 25 ppm	El arsénico y sus compuestos se pueden utilizar en pinturas y tintas.	ASTM F2923:2014 ★	Extraíble: 5 ppm
7440-39-3	Bario (Ba)	Pinturas y recubrimientos: Extraíble: 1000 ppm	El bario y sus compuestos se pueden utilizar en pigmentos para tintas.	ASTM F2923:2014 ★	Extraíble: 100 ppm
7440-43-9	Cadmio (Cd)	Pinturas y recubrimientos: Extraíble: 75 ppm Total: 40 ppm	El cadmio y sus compuestos se utilizan como pigmentos (especialmente en rojo, naranja, amarillo y verde). También se pueden utilizar en aleaciones para mejorar cualidades de dureza, y se pueden encontrar como materias contaminantes.	ASTM F2923:2014 ★	Extraíble y total: 5 ppm
7440-47-3	Cromo (Cr)	Pinturas y recubrimientos: Extraíble: 60 ppm	El cromo y sus compuestos se pueden utilizar en pigmentos para tintas. También se pueden utilizar como parte de aleaciones, por ejemplo, en acero inoxidable.	ASTM F2923:2014 ★	Extraíble: 5 ppm

★ Método de preparación de muestras para artículos de joyería y dispositivos ponibles:
áreas de cera no destinadas a contacto con la piel:
EN 1811:2011+A1:2015.

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Metales pesados (artículos de joyería), cont.					
7439-92-1	Plomo (Pb)	Sustratos, pinturas y recubrimientos: Total: 90 ppm	El plomo y sus compuestos se pueden asociar con plásticos, pinturas, tintas, pigmentos y revestimientos de superficies. También se pueden encontrar en metales como materias contaminantes.	ASTM F2923:2014 ★	Total: 10 ppm
7439-97-6	Mercurio (Hg)	Pinturas y recubrimientos: Extraíble: 60 ppm	El mercurio y sus compuestos se pueden utilizar en pinturas y encontrarse en aleaciones como materias contaminantes.	ASTM F2923:2014 ★	Extraíble: 5 ppm
7440-02-0	Níquel (Ni) †	Liberado (piezas metálicas): Contacto prolongado con la piel: 0,5 µg/cm²/ semana Pieza perforada: 0,2 µg/cm²/ semana	El níquel y sus compuestos se pueden utilizar en el chapado de aleaciones, así como para mejorar la resistencia a la corrosión y la dureza de las aleaciones. También pueden darse como impurezas en pigmentos y aleaciones.	EN 12472:2005+A1:2009 y EN 1811:2011+A1:2015 ★	Liberado: Contacto prolongado con la piel: 0,5 µg/cm²/ semana Pieza perforada: 0,2 µg/cm²/ semana
7782-49-2	Selenio (Se)	Pinturas y recubrimientos: Extraíble: 500 ppm	El selenio y sus compuestos se pueden utilizar en pinturas y tintas.	ASTM F2923:2014 ★	Extraíble: 50 ppm

★ Método de preparación de muestras para artículos de joyería y dispositivos ponibles: áreas de cera no destinadas a contacto con la piel: EN 1811:2011+A1:2015.

N° CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Monómeros +					
100-42-5	Estireno, libre	500 ppm	El estireno se utiliza como precursor para la polimerización y puede estar presente en varios copolímeros, por ejemplo, en botones de plástico. El estireno libre presenta restricciones (no así el estireno total).	Extracción en metanol GC/MS, sonicación durante 60 minutos a 60 grados centígrados	50 ppm
75-01-4	Cloruro de vinilo	1 ppm	El cloruro de vinilo se utiliza como precursor para la polimerización y puede estar presente en varios materiales de PVC, por ejemplo, impresiones, revestimientos, chanquetas y pieles sintéticas.	EN ISO 6401:2008	1 ppm
N-nitrosaminas +					
62-75-9	N-nitrosodimetilamina (NDMA)	0,5 ppm de cada uno	Puede formarse como derivado en la producción de caucho.	GB/T 24153-2009: determinación mediante GC/MS, con verificación LC/MS/MS en caso de resultado positivo. Alternativamente, LC/MS/MS se puede realizar de forma independiente. EN ISO 19577:2019	0,5 ppm de cada uno
55-18-5	N-nitrosodietilamina (NDEA)				
621-64-7	N-nitrosodipropilamina (NDPA)				
924-16-3	N-nitrosodibutilamina (NDBA)				
100-75-4	N-nitrosopiperidina (NPIP)				
930-55-2	N-nitrosopirrolidina (NPYR)				
59-89-2	N-nitrosomorfolina (NMOR)				
614-00-6	N-nitroso N-metil N-fenilamina (NMPhA)				
612-64-6	N-nitroso N-etil N-fenilamina (NEPhA)				

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Compuestos de organoestaño +-					
Varios	Dibutiltin (DBT)	1 ppm de cada uno	Clase de elementos químicos compuestos de estaño y sustancias orgánicas como, por ejemplo, los grupos butilo y fenilo. Los organoestaños se encuentran principalmente en el entorno como agentes antiincrustantes en pinturas para uso marino, pero también se pueden utilizar como biocidas (por ejemplo, productos antibacterias), catalizadores en la producción de plástico y cola, y estabilizadores térmicos en plásticos/caucho.	Todos los materiales: CEN ISO/TS 16179:2012	0,1 ppm de cada uno
Varios	Diociltin (DOT)				
Varios	Monobutiltin (MBT)				
Varios	Triciclohexiltin (TCyHT)				
Varios	Trimetiltin (TMT)				
Varios	Triociltin (TOT)				
Varios	Tripropiltin (TPT)	0,5 ppm de cada uno	En productos textiles y prendas de vestir, los organoestaños están asociados con plásticos/caucho, tintas, pinturas, purpurinas metálicas, productos de poliuretano y materiales para transferencia térmica.		
Varios	Tributiltin (TBT)				
Varios	Trifeniltin (TPHT)				
Orto-fenilfenol +-					
90-43-7	Orto-fenilfenol (OPP)	1000 ppm	Por sus propiedades preservativas, el orto-fenilfenol (OPP) se usa en cueros o como portador en procesos de teñido de poliéster.	Todos los materiales: Extracción con 1 M KOH, 16 horas a 90 grados centígrados, derivatización y análisis § 64 LFGB B 82.02-08 o DIN EN ISO 17070:2015	100 ppm
Sustancias que agotan la capa de ozono +-					
Varios	La normativa (CE) 1005/2009 incluye una lista completa.	5 ppm	Prohibido su uso. Se han utilizado sustancias que agotan la capa de ozono como agentes espumantes en espumas de PU y como agentes de limpieza en seco.	Todos los materiales: GC/MS con espacio de cabeza a 120 grados centígrados durante 45 minutos	5 ppm

Nº CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Sustancias químicas perfluorinadas y polifluorinadas (PFC regulados) †					
Varios	Sulfonato de perfluorooctano (PFOS) y sustancias relacionadas	1 µg/m ²	El ácido de perfluorooctano y el sulfonato de perfluorooctano pueden darse como derivados accidentales en agentes repelentes de agua, grasa y manchas de cadena larga y corta en el contexto comercial. El ácido de perfluorooctano (PFOA) se puede utilizar también en polímeros como el politetrafluoroetileno (PTFE). El límite basado en área para el PFOA será sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1000 de la Comisión y eliminado en 2023. El Anexo A presenta la lista completa de sustancias y números CAS incluida en esta restricción. En adición a esta lista, está prohibido el uso de sustancias relacionadas con PFOA.	Todos los materiales: EN ISO 23702-1	1 µg/m ² de cada uno
Varios	Ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sus sales	1 µg/m ² 25 ppb (total)			
Varios	Sustancias relacionadas con el PFOA	1000 ppb (total)			1000 ppb (total)
Pesticidas y herbicidas, uso agrícola †					
Varios	El Anexo B incluye una lista completa.	0,5 ppm de cada uno	Puede encontrarse en fibras naturales, principalmente en el algodón.	Todos los materiales: ISO 15913/DIN 38407 F2 o EPA 8081/EPA 8151A o BVL L 00.00-34:2010-09	0,5 ppm de cada uno

N° CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Ftalatos †					
28553-12-0	Diisonoilftalato (DINP)	500 ppm de cada uno Total: 1000 ppm	<p>Los ésteres de ácido ortoftálico (ftalatos) son una clase de compuesto orgánico añadido comúnmente a plásticos para incrementar su flexibilidad. Se utilizan ocasionalmente para facilitar el moldeado del plástico al reducir su temperatura de fundición.</p> <p>Los ftalatos se pueden encontrar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Componentes plásticos flexibles (por ejemplo, PVC) • Pastas de impresión • Adhesivos • Botones de plástico • Coberturas de plástico • Revestimientos poliméricos <p>La lista REACH de sustancias candidatas a denominación como sustancias extremadamente preocupantes se actualiza periódicamente. Los proveedores deben tener en cuenta que AFIRM RSL incluye todos los ftalatos de la lista de sustancias extremadamente preocupantes, independientemente de su presencia o ausencia aquí.</p>	<p>Método de preparación de muestras para todos los materiales: CPSC-CH-C1001-09.4</p> <p>Medición:</p> <p>Textiles: GC-MS, EN ISO 14389:2014 (7.1 Cálculo basado solo en peso de impresión; 7.2 Cálculo basado en peso de impresión y material textil si no es posible extraer la impresión).</p> <p>Todos los materiales excepto productos textiles: Cromatografía de gases/ Espectrometría de masas (GC/MS, Gas Chromatography/Mass Spectrometry)</p>	50 ppm de cada uno
117-84-0	Dinooilftalato (DNOP)				
117-81-7	Di(2-etilhexil)-ftalato (DEHP)				
26761-40-0	Diisodecilftalato (DIDP)				
85-68-7	Butilbencilftalato (BBP)				
84-74-2	Dibutilftalato (DBP)				
84-69-5	Diisobutilftalato (DIBP)				
84-75-3	Di-n-hexilftalato (DnHP)				
84-66-2	Dietilftalato (DEP)				
131-11-3	Dimetilftalato (DMP)				
131-18-0	Di-n-pentilftalato (DPENP)				
84-61-7	Diciclohexilftalato (DCHP)				
71888-89-6	Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, di-C6-8-alkilésteres ramificados, ricos en C7				
117-82-8	Ftalato de bis(2-metoxietilo)				
605-50-5	Diisopentil ftalato (DIPP)				
131-16-8	Dipropil ftalato (DPRP)				
27554-26-3	Diisooctil ftalato (DIOP)				
68515-50-4	Diisohexil ftalato (DIHP)				
68515-42-4	Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, di-C7-11-alkilésteres ramificados y lineales (DHNUP)				
84777-06-0	Ácido 1,2-benzenodicarboxílico dipentilester, ramificado y lineal				
68648-93-1	Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, di-C6-10-alkilésteres o decil y hexil y octil diésteres mezclados con ≥ 0,3% de dihexil ftalato; ácido 1,2-benzenodicarboxílico, decil y hexil y octil diésteres mezclados; ácido 1,2-benzenodicarboxílico, di-C6-10-alkilésteres				
68515-51-5					
776297-69-9	n-pentil-isopentilftalato (nPIPP)				

N° CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) †					
83-32-9	Acenafteno	Sin restric- ciones indi- viduales	Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son componentes naturales del petróleo crudo, y se dan como residuos en el proceso de refinado de esta materia. Presentan un olor característico similar al asfalto y los neumáticos. Los residuos de petróleo que contienen HAP se añaden al plástico y al caucho como agente suavizante o extensor, y se pueden encontrar en cauchos, plásticos, lacas y revestimientos. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos suelen encontrarse en la suela del calzado y en pastas de impresión para serigrafía. Estas sustancias pueden aparecer como impurezas en el negro de carbón. Asimismo, se pueden formar a partir de la descomposición térmica de materiales reciclados durante el reprocesamiento. **Naftaleno: Los agentes dispersantes para tintes textiles pueden contener altas concentraciones de naftaleno residual debido al uso de derivados de naftaleno de baja calidad (por ejemplo, productos de condensación de sulfonato naftaleno formaldehído de baja calidad).	Todos los materiales: AFPS GS 2019	0,2 ppm de cada uno
208-96-8	Acenaftileno				
120-12-7	Antraceno				
191-24-2	Benzo(g,h,i)perileno				
86-73-7	Fluoreno				
206-44-0	Fluoranteno				
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pireno				
91-20-3	Naftaleno**				
85-01-8	Fenantreno				
129-00-0	Pireno				
56-55-3	Benzo(a)antraceno	1 ppm de cada uno Artículos para el cuidado de los niños: 0,5 ppm de cada uno			
50-32-8	Benzo(a)pireno				
205-99-2	Benzo(b)fluoranteno				
192-97-2	Benzo[e]pireno				
205-82-3	Benzo[j]fluoranteno				
207-08-9	Benzo(k)fluoranteno				
218-01-9	Criseno				
53-70-3	Dibenzo(a,h)antraceno				
Quinoleína †					
91-22-5	Quinoleína	50 ppm	Encontrada como impureza en poliéster y algunos colorantes. La quinoleína se puede incluir en las pruebas de tintes dispersos, ya que se utiliza el mismo método para ambos.	Todos los materiales: DIN 54231:2005 con extracción de metanol a 70 grados centígrados.	10 ppm

N° CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Disolventes / Sustancias residuales †					
68-12-2	Dimetilformamida (DMFa)	500 ppm	Disolvente utilizado en el revestimiento de plásticos, caucho y poliuretano. El poliuretano basado en agua no contiene dimetilformamida y, por lo tanto, se prefiere su uso.	Textiles: EN 17131:2019 Resto de materiales: DIN CEN ISO/TS 16189:2013	50 ppm de cada uno
75-12-7	Formamida	1000 ppm de cada uno	Derivado en la producción de espumas EVA.		
127-19-5	Dimetilacetamida (DMAC)		Disolvente utilizado en la producción de fibras de elastano y, en ocasiones, como sustituto de la DMFa.		
872-50-4	N-metil-2-pirrolidona (NMP)		Disolvente industrial utilizado en la producción de poliuretanos basados en agua y otros materiales poliméricos. También puede utilizarse como tratamiento de superficies para materiales textiles, resinas y plásticos con revestimiento de metal, o como quitapinturas.		
Agentes absorbentes / estabilizadores de UV †					
3846-71-7	UV 320	1000 ppm de cada uno	Materiales de espuma de PU, por ejemplo, espumas de célula abierta para acolchado. Utilizados como agentes absorbentes de UV para plásticos (PVC, PET, PC, PA, ABS y otros polímeros), caucho y poliuretano.	DIN EN 62321-6:2016-05 (Extracción en THF, análisis según GC/MS)	500 ppm de cada uno
3864-99-1	UV 327				
25973-55-1	UV 328				
36437-37-3	UV 350				
2440-22-4	Drometrizol	Solo con fines informativos. AFIRM recomienda realizar pruebas para evaluar los niveles de contenido.	Utilizado como agente absorbente de UV para plásticos (PVC, PET, PC, PA, ABS y otros polímeros), caucho y poliuretano.		

N° CAS	Sustancia	Límites Materiales componentes en producto acabado	Usos potenciales	Método de prueba adecuado Preparación de muestras y medición	Límites de revelación Límites por encima de los cuales es necesario revelar los resultados de las pruebas.
Compuestos orgánicos volátiles (COV) +					
71-43-2	Benceno	5 ppm	<p>Estos compuestos orgánicos volátiles no deben utilizarse en preparaciones textiles químicas auxiliares.</p> <p>Están asociados con procesos basados en disolventes, por ejemplo, revestimientos de poliuretano y adhesivos/colas.</p> <p>No deben utilizarse para ningún tipo de limpieza de instalaciones o localizada.</p>	<p>Para detección general de COV: GC/MS con espacio de cabeza a 120 grados centígrados durante 45 minutos</p>	<p>Benceno: 5 ppm Otros: 20 ppm de cada uno</p>
75-15-0	Sulfuro de carbono	Total: 1000 ppm			
56-23-5	Tetracloruro de carbono				
67-66-3	Cloroformo				
108-94-1	Ciclohexanón				
107-06-2	1,2-dicloroetano				
75-35-4	1,1-dicloroetileno				
100-41-4	Etilbenceno				
76-01-7	Pentacloroetano				
630-20-6	1,1,1,2- tetracloroetano				
79-34-5	1,1,2,2- tetracloroetano				
127-18-4	Tetracloroetileno (PERC)				
108-88-3	Tolueno				
71-55-6	1,1,1- tricloroetano				
79-00-5	1,1,2- tricloroetano				
79-01-6	Tricloroetileno				
1330-20-7	Xilenos (meta-, orto-, para-)				
108-38-3					
95-47-6					
106-42-3					

Anexo A. Sustancias químicas perfluorinadas y polifluorinadas (PFC)

Nº CAS	Denominación PFC	Nº CAS	Denominación PFC
	PFOS y sustancias relacionadas		PFOA y sus sales
1763-23-1	Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS)	335-67-1	Ácido perfluorooctanoico (PFOA)
2795-39-3	Sal de potasio del ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS-K)	335-95-5	Perfluorooctanoato de sodio (PFOA-Na)
29457-72-5	Sal de litio del ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS-Li)	2395-00-8	Perfluorooctanoato de potasio (PFOA-K)
29081-56-9	Sal de amonio del ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS-NH ₄)	335-93-3	Perfluorooctanoato de plata (PFOA-Ag)
70225-14-8	Sal de dietanolamina del sulfonato de perfluorooctano (PFOS-NH(OH) ₂)	335-66-0	Perfluorooctanil fluoruro (PFOA-F)
56773-42-3	Sal de tetraetilamonio del ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS-N(C ₂ H ₅) ₄)	3825-26-1	Pentadecafluorooctanoato de amonio (APFO)
4151-50-2	N-etilperfluoro-1-octanosulfonamida (N-Et-FOSA)		Sustancias relacionadas con PFOA
31506-32-8	N-metilperfluoro-1-octanosulfonamida (N-Me-FOSA)		
1691-99-2	2-(N-etilperfluoro-1-octanosulfonamido)-etanol (N-Et-FOSE)	39108-34-4	1H,1H,2H,2H-ácido perfluorodecanosulfónico (8:2 FTS)
24448-09-7	2-(N-metilperfluoro-1-octanosulfonamido)-etanol (N-Me-FOSE)	376-27-2	Metilperfluorooctanoato (Me-PFOA)
307-35-7	Perfluoro-1-octanosulfonil fluoruro (POSF)	3108-24-5	Etilperfluorooctanoato (Et-PFOA)
754-91-6	Perfluorooctano sulfonamida (PFOSA)	678-39-7	2-perfluorooctiletanol (8:2 FTOH)
		27905-45-9	1H,1H,2H,2H-perfluorodecil acrilato (8:2 FTA)
		1996-88-9	1H,1H,2H,2H-perfluorodecil metacrilato (8:2 FTMA)

Anexo B. Pesticidas y herbicidas, uso agrícola

Nº CAS	Nombre de pesticida	Nº CAS	Nombre de pesticida	Nº CAS	Nombre de pesticida
93-72-1	Ácido 2-(2,4,5-triclorofenoxi) propiónico, sus sales y compuestos; 2,4,5-TP	333-41-5	Diazinona	118-74-1	Hexaclorobenceno
		1085-98-9	Diclofluánida	465-73-6	Isodrina
93-76-5	2,4,5-T	120-36-5	Dicloropropano	4234-79-1	Kelevano
94-75-7	2,4-D	115-32-2	Dicofol	143-50-0	Kepone
309-00-2	Aldrina	141-66-2	Dicrotofos	58-89-9	Lindano
86-50-0	Azinofosmetil	60-57-1	Dieldrina	121-75-5	Malatione
2642-71-9	Azinofosetil	60-51-5	Dimetoato	94-74-6	MCPA
4824-78-6	Bromofos-etil	88-85-7	Dinoseb, sus sales y acetato	94-81-5	MCPB
2425-06-1	Captafol	63405-99-2	DTTB (4, 6-dicloro-7 (2,4,5-tricloro-fenoxi)-2-trifluorometil benzimidazol)	93-65-2	Mecoprop
63-25-2	Carbaril			10265-92-6	Metamidofos
510-15-6	Clorbenzilato	115-29-7	Endosulfan	72-43-5	Metoxiclor
57-74-9	Clordano	959-98-8	Endosulfan I (alfa)	2385-85-5	Mirex
6164-98-3	Clordimeformo	33213-65-9	Endosulfan II (beta)	6923-22-4	Monocrotofos
470-90-6	Clorfenvinfos	72-20-8	Endrina	298-00-0	Metil paratión
1897-45-6	Clortalonil	66230-04-4	Esfenvalerato	1825-21-4	Pentacloroanisol
56-72-4	Coumafos	106-93-4	Etileno dibromida	7786-34-7	Fosdrin/Mevinfos
68359-37-5	Ciflutrina	56-38-2	Etilparatona; Paratión	72-56-0	Pertano
91465-08-6	Cialotrina	51630-58-1	Fenvalerato	31218-83-4	Propetanfos
52315-07-8	Cipermetrina	Varios	Naftalenos halogenados, incluidos naftalenos policlorados (PCN)	41198-08-7	Profenofos
78-48-8	S,S,S-Tributil fosforotritioato (Tribufos)			13593-03-8	Quinalfos
52918-63-5	Deltametrina	76-44-8	Heptacloro	82-68-8	Quintoceno
53-19-0	DDD	1024-57-3	Epóxido de heptacloro	8001-50-1	Estrobano
72-54-8		319-84-6	a-hexaclorociclohexano con y sin lindano	297-78-9	Telodrina
3424-82-6	DDE	319-85-7	b-hexaclorociclohexano con y sin lindano	8001-35-2	Toxafeno
72-55-9				731-27-1	Tolilfluánida
50-29-3	DDT	319-86-8	g-hexaclorociclohexano con y sin lindano	08/09/1582	Trifluralina
789-02-6					



www.afirm-group.com